



بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۹۵-۱۴-۱۲

23rd Iranian Conference on Optics and Photonics and 9th Conference on Photonics Engineering and Technology

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

January 31- February 2, 2017



## طراحی و ساخت فیلتر تداخلی تمام دیالکتریک نوارگذر باریک به کمک سیستم ضخامت‌سنج اپتیکی

جواد شاه‌محمدی، مهدی مردیها، محمد محمود ورپایی و علیرضا فیروزی‌فر

گروه پژوهشی لایه‌های نازک، صنایع اپتیک اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده - در این پژوهش طراحی و ساخت فیلتر تداخلی نوارگذر باریک مبتنی بر روش فابری-برو با ناحیه‌ی انسدادی وسیع در طول موج ۱۰۷۱ نانومتر گزارش شده است. لایه‌نشانی در محفظه‌ی خلا با فشاری از مرتبه‌ی  $10^{-6}$  میلی بار و توسط تفنگ الکترونی صورت گرفت. ضخامت لایه‌ها به روش ضخامت‌سنجی اپتیکی پایش شد. به منظور ایجاد بخشی از ناحیه‌ی انسدادی بر روی سمت دیگر بستره نیز یک فیلتر تداخلی بلندگذار طراحی و لایه نشانی شد. طیف عبور پوشش‌ها به وسیله‌ی یک طیف‌سنج دوپرتوبی اندازه‌گیری شد. در پایان یک فیلتر نوارگذر با قله‌ی عبوری ۹۵ درصد و پهنای نیم بیشینه‌ی ۲۲ نانومتر ساخته شد. فیلتر نهایی بعد از لایه‌نشانی تمامی آزمون‌های محیطی مورد نیاز را طبق استانداردهای مربوطه با موفقیت پشت سر گذاشت.

کلید واژه - فیلتر نوارگذر باریک، ضخامت‌سنج اپتیکی، لایه‌نشانی تغییر فیزیکی

## Design and fabrication of all-dielectric narrow band-pass interference filter using optical thickness monitoring system

Javad Shahmohammadi, Mehdi Mardiha, Hosein Zabolian, Mohammad Mahmood Varpaei and Alireza Firoozifar

Thin Films Research Group, Isfahan Optic Industry, Isfahan, Iran

**Abstract-** In this paper design and fabrication of narrow band-pass interference filter based on Fabry-Perot method with wide rejection zone at 1071 nm wavelength has been reported. Deposition was performed in vacuum chamber with pressure order of  $10^{-6}$  mbar and using electron gun. Optical monitoring system was used to monitor the thickness of layers. On the other side of substrate a long-wave pass interference filter was designed and coated in order to making a part of rejection zone. Transmission spectra of coatings were measured using a dual-beam spectrophotometer. Finally a band-pass filter with 95 percent transmission peak and 22 nm in FWHM, was fabricated. Final filter after deposition passed all of required environmental tests according to related standards.

**Keywords:** narrow band-pass filter, optical thickness monitoring, physical vapor deposition

بعد از طراحی و بهینه‌سازی‌های مکرر نهایتاً فیلتر نوارگذر را بصورت دو حفره‌ای طراحی کردیم. برای افزایش ناحیه‌ی انسدادی و کاهش پهنای فیلتر، طراحی را بگونه‌ای انجام دادیم که یکی از حفره‌ها ماده‌ی با ضرب شکست بالا و دیگری ماده‌ی با ضرب شکست پایین باشد. علاوه بر این، تعداد لایه‌ها و همچنین تعداد چارک موج‌های یکی از حفره‌ها را افزایش دادیم که منجر به کاهش هر چه بیشتر پهنا و وسیع‌تر شدن ناحیه‌ی انسدادی شد.

## ۲-۱- انتخاب مواد و بستره

برای طراحی مجموعه در گام اول نیاز به دو ماده‌ی با ضرب شکست بالا و پایین داشتیم. برای گزینش مواد باید به ویژگی‌هایی همچون وجود حداقل اختلاف ضرب شکست بین دو ماده، شفافیت در طول موج ناحیه‌ی عبوری، چسبندگی مناسب دو ماده به یکدیگر و به بستره و داشتن شرایط پایداری محیطی قابل قبول توجه کرد. علاوه بر شرایط فوق، توجه به حساسیت مواد به شرایط انباشت و قابلیت تکرارپذیری آن نیز از نکاتی است که در مرحله‌ی ساخت بسیار مهم هستند. با احتساب این شرایط و با توجه به تجربیات و مقالات موجود که در این زمینه وجود داشت، از دو ماده‌ی سیلیکا و تیتانیا به ترتیب به عنوان مواد با ضرب شکست بالا و پایین استفاده کردیم.

گام بعدی در مرحله‌ی طراحی انتخاب بستره مناسب بود. در این مرحله با توجه به ناحیه‌ی انسدادی وسیعی که نیاز داشتم، بعد از بررسی‌هایی که انجام دادیم بستره‌ی جذبی RG850 شرکت Schott را انتخاب کردیم. این بستره گستره‌ی طول موجی فرابنفش تا حدود ۸۰۰ نانومتر را جذب می‌کند و طول موج‌های بلندتر از ۹۰۰ نانومتر را از خود عبور می‌دهد.

شکل ۱ نمودار حاصل از طراحی فیلتر نوارگذر باریک را بر روی دو بستره‌ی RG850 و BK7 نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است به کمک بستره‌ی جذبی توانستم این عبور فیلتر تا طول موج ۸۰۰ نانومتر را حذف کنیم. علت افت قله‌ی عبوری فیلتر بر روی بستره‌ی RG850 این است که بستره‌های جذبی در ناحیه‌ی عبوری خود نیز دارای کمی جذب هستند.

## ۱- مقدمه

ساخت فیلترهای تداخلی نوارگذر باریک در زمره‌ی حساس‌ترین و دشوارترین پوشش‌های اپتیکی می‌باشند. یکی از روش‌های پرکاربرد در طراحی و ساخت انواع فیلترهای نوارگذر، استفاده از روش مبتنی بر سنجه‌ی فابری-پروی لایه نازک است [۱]. این فیلترها کاربردهای فراوانی در انواع سامانه‌های اپتیکی از جمله فاصله‌یاب‌های لیزری کوتاه برد و بلند برد دارند.

فیلترهای نوارگذر عموماً از چهار بخش تشکیل شده‌اند. بخش اول یک آینه است که توسط مجموعه‌ای از لایه‌های با ضرب شکست بالا و پایین ایجاد می‌شود. هر کدام از لایه‌ها دارای ضخامت اپتیکی یک چارک موج در طول موج طراحی، که همان طول موج مرکزی فیلتر نوارگذر است، می‌باشند. بخش دوم یک لایه‌ی جدأگر<sup>۱</sup> است که از یک یا چند جفت لایه با ضخامت اپتیکی چارک موج و با همان ضرب شکست تشکیل شده است. بنابراین این لایه دارای ضخامت اپتیکی نیم موج در طول موج نوار عبوری می‌باشد. بخش سوم نیز مشابه بخش اول یک آینه است. حال اگر ترکیب آینه، جدأگر و آینه‌ی دوم را به عنوان یک حفره<sup>۲</sup> در نظر بگیریم، می‌توان دو یا چند حفره را به ترتیب در کنار هم قرار داد و یک فیلتر با شبیه‌ی لبه‌ای بیشتر و ناحیه‌ی انسدادی وسیع‌تر در اطراف نوار عبوری ساخت. این حفره‌ها باید توسط یک لایه‌ی رابط<sup>۳</sup> از هم جدا شوند که این همان بخش چهارم است. این نیز دارای ضخامت اپتیکی چارک موج است که باعث حفظ رابطه‌ی فازی صحیح بین حفره‌ها می‌شود [۲].

## ۲- طراحی و ساخت فیلتر

این پژوهش در ادامه‌ی کار قبلی [۳] و با چند هدف انجام شده است. کاهش پهنای نیم بیشینه‌ی فیلتر، افزایش ناحیه‌ی انسدادی، افزایش تکرارپذیری فرآیند و بهبود ویژگی‌های پایداری محیطی فیلتر از جمله‌ی مهمترین اهداف بودند. هدف طراحی و ساخت یک فیلتر نوارگذر باریک در طول موج ۱۰۷۱ نانومتر، قله‌ی عبوری بیشینه، پهنای نیم بیشینه‌ی کمینه، ناحیه‌ی انسدادی ۳۰۰ تا ۱۳۰۰ نانومتر و بازتاب بالا در ناحیه‌ی انسدادی می‌باشد.

Spacer	<sup>۱</sup>
Cavity	<sup>۲</sup>
Coupler	<sup>۳</sup>

## ۲-۲- پیاده‌سازی و شبیه‌سازی طرح


پس از نهایی کردن طرح و بهینه‌سازی‌های مکرر، گام بعدی پیاده‌سازی و شبیه‌سازی طیفی فیلتر نوارگذار بر روی نرم افزار سیستم پایشگر اپتیکی است. این مرحله یکی از حساس‌ترین مراحل است. چرا که تعیین صحیح الگوریتم قطع لایه‌ها، تخصیص پارامترهای بهینه برای پایش لایه‌ها، افزایش حداکثری نسبت سیگنال به نویز و کمینه کردن خطاهای برای دستیابی به بهترین نتیجه بسیار حیاتی می‌باشد. با استفاده از این نرم افزار و تنظیم پارامترهای ورودی این امکان وجود دارد که فرآیند اصلی را قبل از اجرای واقعی بارها شبیه‌سازی کرده و خطای موجود در هر لایه و تاثیر مجموع این خطاهای را بر روی کل فرآیند مشاهده کنیم. به بیان دیگر ما می‌توانیم تاثیر این پارامترها را بر روی طیف شبیه‌سازی شده مشاهده کنیم و بهینه‌سازی را تا جایی ادامه می‌دهیم که بیشترین تطابق بین طیف طراحی و شبیه‌سازی برقرار شود.

بکارگیری سیستم پایشگر اپتیکی در فرآیند لایه‌نشانی، دقت و تکرار پذیری ساخت فیلتر را بسیار افزایش می‌دهد و به کاربر این امکان را می‌دهد تا خطاهای اتفاقی را تا حدود زیادی در لایه‌های بعدی جبران نماید. لازم به ذکر است که بسیاری از بهینه‌سازی‌ها پس از اجرای واقعی فرآیند نیاز می‌شود.

## ۲-۳- نتایج تجربی


بعد از اتمام مراحل طراحی و شبیه‌سازی، گام اول برای لایه‌نشانی هر مجموعه لایه نازک اپتیکی، لایه نشانی تک لایه‌هایی از همان مواد می‌باشد. این مرحله از کار به منظور استخراج و بهینه‌سازی شرایط انباست مواد همچون دما، فشار جزئی اکسیژن و نرخ لایه‌نشانی و همچنین بررسی پارامترهایی نظیر چسبندگی، تنفس و جذب اپتیکی ضروری می‌باشد.

بعد از این مرحله لایه نشانی طرح اصلی را آغاز کردیم. لایه‌نشانی به روش تبخیر فیزیکی در محفظه‌ی خلا و در حضور فشار جزئی اکسیژن، توسط تفنگ الکترونی انجام پذیرفت. پیش از لایه‌نشانی، بستره به کمک امواج فرا صوت شسته شد و بلا فاصله قبیل از لایه‌نشانی به منظور حذف کامل آلودگی‌ها، در محفظه‌ی خلا در برابر بمباران یونی قرار گرفت. فشار پایه‌ی محفظه‌ی لایه‌نشانی  $5 \times 10^{-6}$  میلی بار بود. نرخ

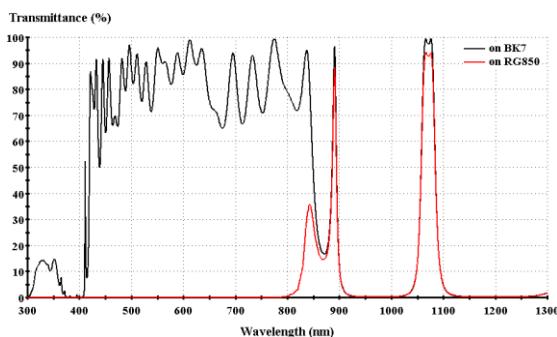


شکل ۱: طیف عبور حاصل از طراحی فیلتر نوارگذار باریک بر روی دو بسترهای BK7 و RG850

واضح است با طراحی بر روی بسترهای جذبی، هنوز هم در بازه‌ی ۸۰۰ تا ۹۲۰ نانومتر دارای عبور هستیم. برای حذف این ناحیه ما نیاز به طراحی یک فیلتر بلندگذار داریم که در ناحیه‌ی ۸۰۰ تا ۹۲۰ نانومتر دارای عبور کمینه و در ناحیه‌ی نوار عبوری فیلتر نوارگذار دارای عبور بیشینه باشد. از آنجا که طراحی و ساخت فیلتر بلندگذار موضوع این پژوهش نمی‌باشد، از بیان جزئیات پرهیز می‌کنیم. این فیلتر باید بر روی سمت دوم بسترهای جذبی لایه‌نشانی شود. برای نمایش بهتر، طیف حاصل از طراحی فیلتر بلندگذار بر روی BK7 و RG850 نهایی حاصل از طراحی دو فیلتر نوارگذار و بلندگذار بر روی بسترهای جذبی به ترتیب در شکل‌های ۲ و ۳ نمایش داده شده است.

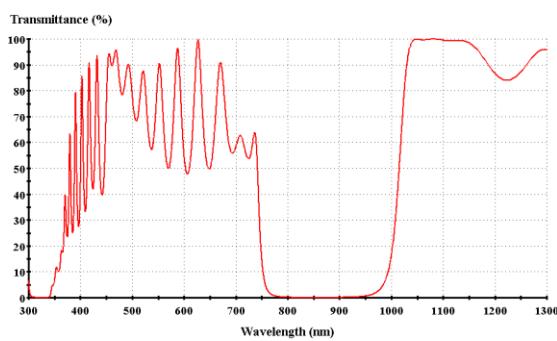

شکل ۲: طیف عبور حاصل از طراحی فیلتر بلندگذار بر روی بسترهای RG850

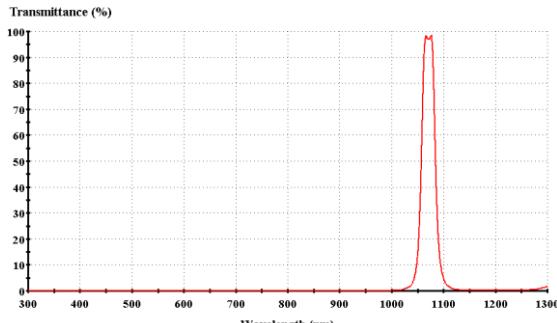

شکل ۳: طیف نهایی حاصل از طراحی دو فیلتر نوارگذار و بلندگذار RG850 روی دو سمت بسترهای جذبی

دو سمت بستریه جذبی در جدول ۲ آورده شده است.

جدول ۲: جدول مشخصه‌بایی فیلتر لایه‌نشانی شده.

پیشینه‌ی عبور در قله	پهنای نیم پیشینه (nm)	عبور در ناحیه انسدادی (درصد)	پهنای ناحیه انسدادی (nm)
۹۵ درصد	۲۰	۰/۱ کمتر از	۱۳۰۰-۳۰۰

### ۲-۴ آزمون‌های پایداری محیطی

فیلتر نهایی لایه نشانی شده علاوه بر طیف اپتیکی مناسب از پایداری محیطی نیز باید برخوردار باشد. شرایط عملکردی فیلتر، تعیین کننده آزمون‌های محیطی مورد نیاز می‌باشد. با توجه به این امر فیلتر لایه نشانی شده تحت آزمون‌های چسبندگی، سایش ملایم، دما و رطوبت تمامی این آزمون‌ها در آزمایشگاه‌های موجود در صنایع اپتیک اصفهان و مطابق با استاندارد MIL-F-48616 و زیر نظر کارشناس آزمایشگاه انجام شده است.

فیلتر بعد از هر آزمون از لحاظ ظاهری کنترل می‌شود که نشانه‌ای از کنده شدن پوشش، ترک، تیرگی و یا خراش در آن نباشد. لازم به ذکر است که برای اطمینان از نتیجه‌ی کار، فیلتر لایه نشانی شده بعد از هر آزمون مورد طیف‌سنجی مجدد قرار گرفت که تغییری مشاهده نشد.

### ۳- نتیجه‌گیری

می‌توان با لایه‌نشانی یک مجموعه‌ی چارک موجی از مواد با ضرایب شکست بالا و پایین، پایش لایه‌ها به کمک سیستم ضخامت‌سنج اپتیکی، کنترل و کمینه کردن خطاهای و بهینه-سازی شرایط انباست، پالایه‌ی نوارگذر باریک با پایداری محیطی خوب و تکرارپذیری بالا، ساخت.

### مراجع

- [1] H. A. Macleod, *Thin Film Optical Filters*, CRC Press, New York, p. 299, 2010.
- [2] R. R. Willey, "Achieving narrow band-pass filters which meet the requirements for DWDM", *Thin Solid Films*, Vol. 398, pp. 1-9, 2001.
- [3] جواد شاه‌محمدی و همکاران، "طراحی و ساخت پالایه تداخلی تمام دیکتریک نوارگذر باریک با ناحیه جذب وسیع در طول موج ۹۰۵ نانومتر به روش ضخامت‌سنجی اپتیکی"، ۲۱-امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۳.
- [4] A. Zoeller, M. Boos, H. Hagedorn, B. Romanov, "Computer simulation of coating processes with monochromatic monitoring", SPIE Vol. 7101-16, 2008.


انباست لایه‌ها توسط کریستال پیزوالکتریک اندازه‌گیری شد و ضخامت‌سنجی به روش اپتیکی انجام گرفت. جدول ۱ شرایط لایه نشانی را برای هر یک از مواد نشان می‌دهد.

جدول ۱: شرایط لایه‌نشانی هر یک از مواد بکار رفته در ساخت فیلتر.

دما لایه نشانی (°C)	فشار جزئی اکسیژن ( $\times 10^{-10}$ mbar)	نرخ رشد (nm/s)	ماده
۲۶۰	۱/۷	.۶	SiO <sub>2</sub>
۲۶۰	۱/۳	.۴	TiO <sub>2</sub>

در نهایت موفق شدیم فیلتر تداخلی نوارگذر باریک با ناحیه انسدادی وسیع در طول موج مرکزی ۱۰۷۱ نانومتر را لایه نشانی کنیم. چالشی که در راه ساخت اینگونه فیلترها معمولاً قرار دارد یکی کاهش پهنای فیلتر و دیگری تکرارپذیر کردن فرآیند لایه‌نشانی می‌باشد که از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ما با تغییراتی که در شیوه‌ی طراحی و پایش فیلتر دادیم توانستیم علاوه بر کاهش پهنای نیم بیشینه‌ی فیلتر، به تکرارپذیری بسیار بالایی نیز برسیم. علاوه بر این با اصلاح پارامترهای انباست موفق به بهبود ویژگی محیطی نیز شدیم.

پس از لایه‌نشانی طیف عبور فیلتر توسط طیف‌سنج دو-پرتویی اندازه‌گیری شد. شکل ۴ منحنی عبور نمونه‌ی لایه نشانی شده را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که این طیف پس از چندین بار لایه‌نشانی بدست آمده است. چرا که دستیابی به پارامترهای بهینه‌ی انباست مجموعه، شناسایی و کنترل خطاهای کاتورهای و سازمند در حین انباست و اصلاح پارامترهای ورودی نرم‌افزار ضخامت‌سنج اپتیکی به منظور تعیین دقیق نقاط اکسترمم سیگنال اپتیکی که همان نقاط قطع لایه هستند [۴]، مستلزم تکرار فرآیند می‌باشد.

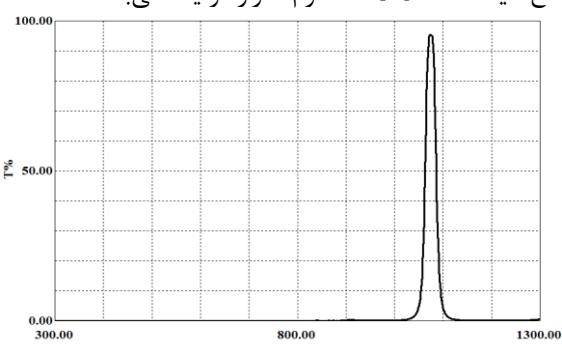

شکل ۴: طیف عبور اندازه‌گیری شده حاصل از لایه‌نشانی نمونه نهایی فیلتر نوارگذر باریک.

مشخصه‌بایی فیلتر نهایی با پوشش لایه‌نشانی شده بر روی