

خواص بلور غیرخطی BBO و اندازه‌گیری پهنه‌ای تپ لیزر فوق کوتاه.

الهام نقدی^۱, ابراهیم صادقی^۱, حمید نادگران^۲, صدیقه ملک محمدی^۳, مهدی موسوی^۲

^۱ گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج، ایران

^۲ گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، ایران

^۳ گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده - خواص نوری بلور غیرخطی BBO، جهت تولید هماهنگ دوم مؤثر از تپ‌های فوق کوتاه با طول موج ۸۰۰ نانومتر بررسی شده است. ضریب مؤثر غیرخطی، واگرایی مجاز، تغییرات زاویه *Walk-off* و شرایط جورشدن فاز برای این بلور تعیین شده است. بلور مورد نظر در سامانه خودهمبسته‌ساز تداخلی برای اندازه‌گیری پهنه‌ای زمانی تپ لیزر *Ti:sapphire* به کار برد شده و سیگنال خودهمبستگی مرتبه دوم اندازه‌گیری شده است.

کلید واژه - بلور BBO، تولید هماهنگ دوم، خودهمبسته‌ساز تداخلی.

BBO nonlinear crystal properties and measurement of pulse duration of ultra-short laser.

E. Naghdi¹, E. Sadeghi¹, H. Nadgaran², S. M. Mohammadi³, M. Mousavi²

¹ Department of physics, Yasuj University, Yasuj, Iran

² Department of physics, Shiraz University, Shiraz, Iran

³ Department of physics, Isfahan University, Isfahan, Iran

Abstract- The nonlinear optical properties of BBO for second harmonic generations of femtosecond laser pulses at 800 nm were investigated. The effective nonlinear coefficient, angular acceptance, walk-off angle and effective phase matching conditions have been reported. The crystal has been used for generating of Ti:Sapphire second harmonic and it's pulse duration.

Keywords: BBO crystal, Second harmonic generation, Interferometric autocorrelation.

نیز افزایش می‌یابد ($n_s < n_p$). یک راه حل برای بروزگرفتن مشکل جورشده‌گی فاز، استفاده از دوشکستی بودن ماده است که ضریب شکست آن برای قطبش‌های مختلف نوری متفاوت است و می‌توان با انتخاب جهت قطبش نور ورودی و زاویه برش مناسب به جورشده‌گی فاز کامل رسید [۳-۱].

۲-۱ بررسی بلور BBO از خانواده بورات

خانواده بلورهای بورات بدلیل شفافیت کافی در ناحیه UV ، ضرایب غیرخطی نوری بزرگ، پایداری حرارتی بالا، ویژگی‌های مکانیکی و آستانه آسیب‌پذیری بالا یکی از کارآمدترین بلورها برای تبدیل فرکانس در ناحیه UV هستند. BaB_2O_4 (BBO) بلور برجسته از این خانواده است [۱]. پهنهای باند طیفی وسیع و گاف نواری بزرگ باعث شده نسبت به دیگر بلورهای غیرخطی از این بلور برای تولید طول موج‌های نسبتاً کوتاه استفاده شود. ضرایب شکست عادی و غیرعادی از ضرایب سلمایر بدست می‌آیند [۱]. ساختار کربیستال غیرخطی و وجود آن عامل اصلی به وجود آورنده سیگنانل SHG در سامانه اندازه‌گیری تپ فوق کوتاه است. جهت تولید SHG لیزر Ti:sapphire که طول موج مرکزی آن 800 nm است ویژگی‌های اپتیکی این بلور را بررسی کردیم. در ادامه چیدمان آزمایشگاهی و نتایج اندازه‌گیری پهنهای زمانی تپ فوق کوتاه این لیزر نیز آورده شده است.

جدول ۱: ویژگی فیزیکی و ساختاری بلور BBO [۲-۱]

گستره شفافیت	$190 - 3500\text{ (nm)}$
ساختار الکترونی	Trigonal
گاف انرژی	6.42 (eV)
نوع بلور	تک محوری منفی
دماه ذوب	$1095\text{ (}^{\circ}\text{C)}$
آستانه آسیب لیزری @ 10^{-6} nm , 1.3 ns	$10\text{ (GW/cm}^2)$

۲-۲ شبیه‌سازی ویژگی‌های غیرخطی BBO

زاویه جورشده‌گی فاز برای نوع I و II در محدوده طول موجی λ تا $2\mu\text{m}$ در شکل (۱) نمایش داده شده است (روابط مورد استفاده از مراجع ذکر شده در زیر شکل‌ها است). انتخاب یک ماده غیرخطی با تأکید بر اندازه ضریب مؤثر غیرخطی صورت می‌گیرد. ضریب مؤثر غیرخطی به ویژگی،

۱ مقدمه


با توسعه تکنولوژی لیزر و رشتلهای مرتبط، درک درستی از روابط و ویژگی‌های ساختاری بلورهای غیرخطی مهم‌تر شده است. خصوصیات الکترونیکی از جمله چگالی الکترونی، ساختار نواری، چگالی حالت‌ها و خواص اپتیکی متفاوت در بلورها منجر به رفتارهای متفاوتی در آن‌ها می‌شود. یکی از کاربردهای مهم این بلورها، تولید هماهنگ دوم (SHG) از امواج اصلی لیزر، با پهنهای زمانی و طول-موج گوناگون است. همچنین رفتارهای غیرخطی نوری، کاربرد فراوانی در پردازش سیگنانل‌های نوری دارند. از جمله می‌توان به مدولاسیون دامنه و فرکانس، مقایسه، اصلاح شکل تپ، تولید هماهنگ‌های بالاتر یا فرکانس‌های جمع و تفاضل اشاره کرد. بازده و کیفیت بالای نور خروجی از بلور و خصوصیات ذاتی آن در بدست آوردن نتایج بهینه بسیار مؤثر است. در این مقاله ویژگی‌های غیرخطی و تولید SHG از لیزر Ti:sapphire در بلور BBO جهت اندازه‌گیری پهنهای زمانی تپ لیزر فوق کوتاه بررسی شده است.

۲ فرآیند تولید هماهنگ دوم SHG


در فرآیند SHG نور با فرکانس زاویه‌ای ω به قطعه تابیده می‌شود و در اثر خواص غیرخطی، نوری با فرکانس زاویه‌ای 2ω در ماده تولید می‌شود. SHG به دو روش تقسیم می‌شود. در نوع I، دو فوتون با قطبش یکسان هماهنگ دوم با قطبش عمود تولید می‌کنند (ooe یا ooe). در نوع II، دو فوتون با قطبش عمود بر هم SHG تولید می‌کنند (oeo, eeo, oee). برای تولید SHG از سیگنانل پایه دو شرط باید برقرار شود. شرط اول بقای انرژی است. دو فوتون با انرژی‌های متناسب با ω با هم یک فوتون با انرژی متناسب با 2ω تولید می‌کند. شرط دوم بقای اندازه حرکت است. اگر اندازه حرکت نور ورودی k_p و اندازه حرکت نور خروجی در هماهنگ دوم k_s باشد شرط جورشده‌گی فاز را می‌توان به صورت $k_s - 2k_p = 0$ بیان کرد، که شرط جورشده‌گی فاز کامل است. از آنجایی که $k_{p\text{ or }s} = \frac{2\pi n_{p\text{ or }s}}{\lambda_{p\text{ or }s}}$

نور است که اندیس p و s به ترتیب مربوط به نور ورودی و خروجی می‌باشند. بنابراین باید $n_s = n_p$ باشد. با توجه به پدیده‌ی پاشندگی در ماده، برقراری این شرط بعید است زیرا در اغلب موارد با افزایش فرکانس، ضریب شکست ماده


جورشده‌گی فاز نوع I (ooe) با زاویه ۲۹,۲ درجه دارای ضریب مؤثر غیرخطی بزرگتر و همچنین زاویه Walk-off کوچکتر است را انتخاب می‌کنیم.

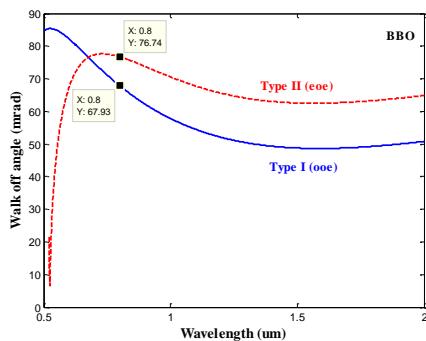

شکل ۳: تغییر زاویه Walk-off بلور در طول موج‌های مختلف [۱۴].

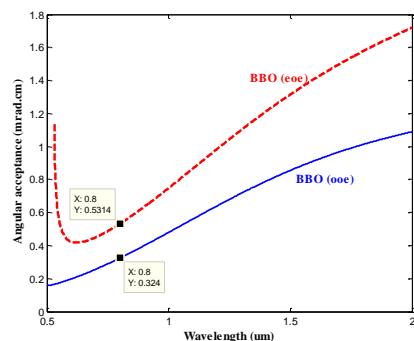


شکل ۴: تغییر واگرایی مجاز بلور برای طول موج‌های مختلف [۱۴].

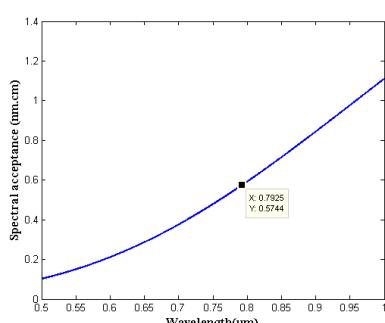


شکل ۵: تغییرات پهنه‌ای پذیرش طیفی مجاز بلور BBO نوع I [۱].

طول بلور به دلیل اینکه با بازده تبدیل، پهنه‌ای باند جورشده‌گی فاز و پدیده‌های پاشندگی سرعت گروه و عدم جورشده‌گی سرعت گروه رابطه دارد عامل مهمی در اندازه-گیری پهنه‌ای زمانی تپ فوق کوتاه است. هر چه طول بلور کمتر باشد پهنه‌ای باند پذیرش طیفی بیشتر است. برای لیزرهای فوق کوتاه به دلیل داشتن پهنه‌ای طیفی وسیع در حدود چند نانومتر نیاز به بلور با ضخامت در مرتبه میکرومتر داریم، طول بهینه (طولی با بیشترین بازده SHG) BBO، با توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد

ساختار بلور، جهت انتشار پرتو در بلور غیرخطی و نوع قطبش پرتوها بستگی دارد که در شکل ۲ بررسی شده است (شدت نور SHG با توان دوم ضریب مؤثر غیرخطی رابطه مستقیم دارد).

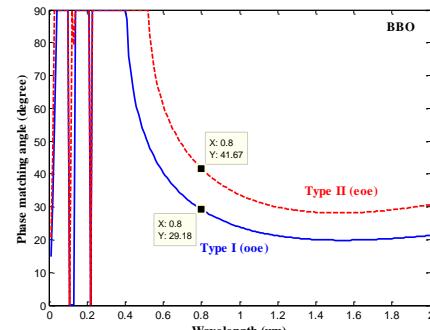


شکل ۱: نمودار جورشده‌گی فاز بلور BBO جهت تولید SHG [۱۳].

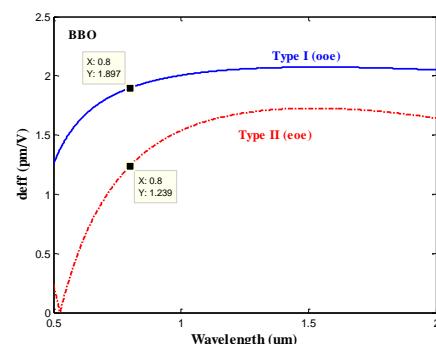

شکل ۲: تغییر ضریب مؤثر غیرخطی نسبت به طول موج برای بلور BBO [۱۴].

یک اثر مهم که برای تولید SHG باید بررسی شود زاویه Walk-off است و به این دلیل اتفاق می‌افتد که بردار پوئینتینگ موج غیرعادی منتشر شده در بلور دوشکستی، با بردار انتشار آن موازی نیست. این اثر بازده تبدیل نور غیرخطی را محدود می‌کند و پرتوهای عادی و غیرعادی که دارای بردار انتشار هم‌راستا و موازی هستند، هنگامی که از بلور عبور می‌کنند، کاملاً از هم جدا می‌شوند که این کاهش همپوشانی فضایی دو موج را به دنبال خواهد داشت و منجر به کم شدن بازده در هر فرآیند ترکیب غیرخطی که شامل چنین امواجی هستند می‌شود (شکل ۳). پارامتر مهم دیگر برای دستیابی به بازده تبدیل و توان خروجی بالا در فرآیند SHG، پهنه‌ای پذیرش جورشده‌گی فاز طیفی و فضایی است. این پارامترها دامنه تغییرات جورشده‌گی فاز برای گستره فضایی و طیفی باریکه ورودی را تعریف می‌کنند (شکل ۴ و ۵). جهت تولید SHG از لیزر ۸۰۰ nm با استفاده از بلور BBO، با توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد

محاسبه و تصحیحات در اندازه‌گیری تپ لیزر اعمال می‌شود. شکل ۷ سیگنال خودهمبستگی مرتبه دوم را نشان می‌دهد. مقدار پهنهای زمانی تپ لیزر با فرض گاووسی برابر 39 fs بدست آمد که به دلیل استفاده از بلور با طول نامناسب پهنهای تپ بدست آمده از مقدار واقعی بزرگتر است.

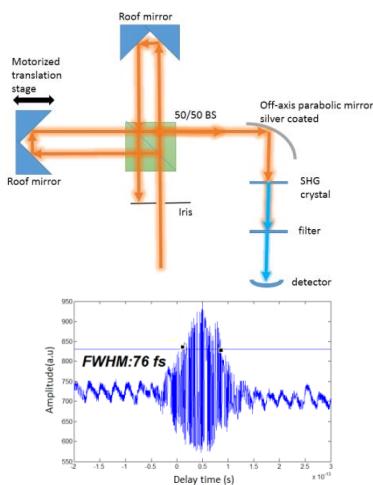

شکل ۷: سیگنال خودهمبستگی ثبت شده و چیدمان تجربی [۳۰-۵].


۳- نتیجه‌گیری

در این مقاله فرآیند غیرخطی SHG در بلور BBO برای اندازه‌گیری پهنهای تپ 30 fs بررسی شد. با توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد جورشدگی فاز نوع I را جهت SHG انتخاب می‌کنیم. ضخامت نازک بلور منجر به کاهش بازده SHG می‌شود و نور آبی تولید شده توسط PMT آشکارسازی شد.

مراجع

- [1] V. G. Dmitriev, G. G. Gurzadyan, D. N. Nikogosyan, *Handbook of Nonlinear Optical Crystals*, Springer Third Revised Edition, 1990.
- [2] R Akbari, A Major, Optical, "spectral and phase-matching properties of BIBO, BBO and LBO crystals for optical parametric oscillation in the visible and near-infrared wavelength ranges", *Laser Phys.*, Vol 23, pp.035401-035409, 2013.
- [۳] ص. ملک محمدی و همکاران، " جذب دو فوتونی تپ‌های فمتوثانیه در LED و ساختن خودهمبسته‌ساز بر مبنای TPA" ، ۱۳۹۵-امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۹۵
- [4] M. Ghotbi and M. Ebrahim-Zadeh, "Optical second harmonic generation properties of BiB_3O_6 ", *Opt. Express*, **12**, 6002-6019 (2004).
- [5] ص. ملک محمدی و همکاران، " طراحی و ساخت اتوکرلیتور تداخلی فمتوثانیه به روش تولید هماهنگ دوم" ، ۱۳۹۴-امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، یزد، ۱۳۹۴.

به ازای پهنهای تپ متفاوت برای تپ‌هایی با شکل فرضی گاووسی برای بلور مورد نظر شیوه سازی شده است.

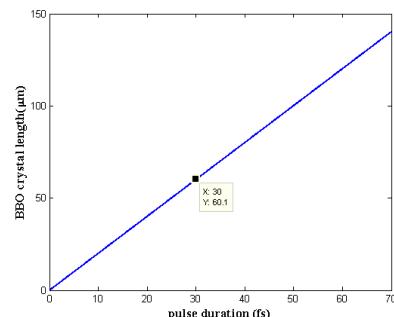

شکل ۶: تغییرات طول بلور بر حسب پهنهای زمانی متفاوت تپ [۳۰-۱].

۲-۳- نتایج تجربی

یکی از کاربردهای SHG تپ‌های فوق‌کوتاه، اندازه‌گیری پهنهای تپ در خودهمبسته‌ساز (Autocorrelator) مرتبه دوم است که ابزاری جهت اندازه‌گیری پهنهای زمانی لیزرهای فوق‌کوتاه است. پاسخ زمانی سریعترین آشکارسازها تنها در حد چند پیکوثانیه است بنابراین توانایی اندازه‌گیری تپ‌هایی در حد فمتوثانیه را ندارند. از این‌رو در کنار هر لیزر فوق‌کوتاه یک ابزار مناسب جهت اندازه‌گیری پهنهای تپ آن نیاز است [۳۰-۵]. چیدمان آزمایشگاهی خود-همبسته‌ساز تداخلی بر مبنای فرآیند غیرخطی SHG برپا شد. بلور BBO نوع I با زاویه برش 29.2° و ضخامت $200\text{ }\mu\text{m}$ نازکترین بلور موجود در آزمایشگاه برای تولید SHG لیزر با طول موج 800 nm و پهنهای تپ 30 fs استفاده شد در صورتی که ضخامت لازم برای برآورده کردن شرط جورشدگی فاز برای تپ 30 fs حدود $200\text{ }\mu\text{m}$ تخمین زده شده است. این بلور دارای تحمل دمایی بالا، جذب اندک و سختی مناسب برای برش در ضخامت میکرومتر است و برای تولید SHG در ناحیه آبی کاربرد دارد بنابراین گزینه مناسبی برای کاربرد در خودهمبسته‌ساز تداخلی است. برای اندازه‌گیری سیگنال خودهمبستگی باید نور در طول-موج 800 nm را به طور کامل فیلتر کرد و فقط نور آبی را با استفاده از یک photo multiplier tube (PMT) ثبت کرد. با آشکارسازی و سیگنال خودهمبستگی را ثبت کرد. با استفاده از FWHM این سیگنال و فرض شکل تپ، پهنهای تپ لیزر محاسبه می‌شود. میزان پاشندگی سرعت گروه المان‌های اپتیکی که موجب پهن‌شدگی تپ لیزر می‌شود،