



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.
۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



بررسی ایجاد ساختارهای سه بعدی در مواد شفاف اپتیکی با استفاده از لیزرهای پیکوثانیه

میلاد فتحی^(۱)، الهه نحوی فرد^(۱)، مریم جندقی^(۲)، المیرا حاجی نیا^(۲)

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)^(۱)، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران^(۲)

milad.fathi.003@gmail.com, nahvifard@sci.ikiu.ac.ir, maryamjandaghi@gmail.com, e.hajinia@yahoo.com

چکیده - در سال‌های اخیر امکان دسترسی به لیزرهای با توان بالا و با پهنای زمانی فوق کوتاه فراهم شده است. از مهم ترین موضوعات مرتبط با لیزرهای فوق کوتاه، می توان به برهمکنش آن با مواد شفاف اشاره کرد. اندرکنش تپ‌های لیزر پیکوثانیه با شیشه سبب تغییر در چگالی و ضریب شکست ناحیه تابش داده شده می شود. به دلیل موضعی بودن اندرکنش، نواحی اطراف ناحیه تمرکز بدون تغییر باقی می ماند. از این ویژگی برای ساخت دستگاه‌های نوری، مانند موجبرها می توان استفاده کرد. در این مقاله اندرکنش تپ‌های لیزر ۱۰ پیکوثانیه با شیشه (BK7) در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمایشگاهی مربوط به آن برای ساخت موجبر ارائه شده است.

کلید واژه - لیزرهای پیکوثانیه، مواد شفاف اپتیکی، موجبر.

Investigation of 3D structure fabrications in optical transparent materials using picoseconds lasers

Milad Fathi⁽¹⁾, Elahe Nahvifard⁽¹⁾, Maryam Jandagi⁽²⁾, Elmira Hajinia⁽²⁾

Imam Khomeini International University⁽¹⁾, National Center for Laser Science & Technology of Iran⁽²⁾

milad.fathi.003@gmail.com, nahvifard@sci.ikiu.ac.ir, maryamjandaghi@gmail.com, e.hajinia@yahoo.com

Abstract- In recent years, it has become possible to access high- power lasers with ultra-short time range. One of the most important issues related to ultra-short lasers is their interaction with transparent materials. The interaction of picoseconds laser pulses with glass changes density and refractive index of the irradiated region. Because the interaction is localized, the areas around the focus remain unchanged. This feature can be used to build optical devices such as waveguides. In this paper, the interaction of ten picoseconds laser pulses with glass (BK7) in the laboratory is investigated and the laboratory results are presented for the construction of waveguides.

Keywords: picoseconds lasers, optical transparent material, waveguide


مقدمه

در میان پدیده‌های مختلفی که در اثر اندرکنش تپ‌های فوق کوتاه با مواد مشاهده می‌شود، پدیده‌ی تخریب القایی لیزری اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا این پدیده هم می‌تواند مخرب و هم مفید باشد. در اندرکنش تپ‌های لیزر پیکوثانیه با مواد شفاف، پدیده‌ی اصلی که موجب تغییرات ساختاری در ناحیه‌ی فوکوس می‌شود، تخریب القایی لیزر است. تخریب القایی لیزری که به معنی ایجاد تغییرات دائمی در مواد نوری است پس از برهمکنش ماده با تپ‌های لیزری و تشکیل پلازما ایجاد می‌شود. از کاربردهای تخریب القایی لیزری می‌توان به ایجاد حفره یا کانال، تولید موجبر، ایجاد ساختارهای سه بعدی در مواد شفاف اشاره کرد. یکی از مهمترین مشخصه‌ها در برهم کنش لیزر با ماده، پهنای زمانی پالس لیزر است [۱-۴]. زمان انتقال حرارت از حامل‌ها به شبکه در حدود ۱۰ پیکوثانیه است در نتیجه می‌توان این زمان را به عنوان مرز تفکیک پالس کوتاه از فوق کوتاه در نظر گرفت. اگر زمان پالس بیشتر از ۱۰ پیکوثانیه باشد، تمام انرژی لیزر صرف کندوسوز نمی‌شود و بخشی از آن به محیط اطراف ناحیه کانونی منتقل می‌شود. در برهمکنش مواد دی الکتریک با پالس‌های فوق کوتاه، آستانه کندوسوز با کاهش مدت زمان پالس کاهش می‌یابد. دلیل این موضوع، جذب کاملاً غیرخطی است که با کاهش مدت زمان، توان قله و جذب غیرخطی افزایش و آستانه کندوسوز کاهش می‌یابد. در سال‌های اخیر توانایی لیزرهای فوق کوتاه در میکرو ماشین کاری لیزری به منظور ساخت اجزا و تجهیزات نوری داخل شیشه به اثبات رسیده است. فرایند ساخت شامل متمرکز کردن پالس‌های لیزری فوق کوتاه مادون قرمز داخل ماده شفاف جهت القای تغییرات ضریب شکست در نقطه کانونی پرتوی لیزر است [۴-۷]. با حرکت شیشه نسبت به نقطه کانونی یا حرکت نقطه کانونی، ساختارهای سه بعدی پیچیده در داخل

زیرماده شیشه‌ای قابل ساخت می‌باشد. نتیجه این اغتشاش تغییر ساختاری و تغییر در خواص نوری (ضریب شکست) محل تحت تابش و ایجاد ساختارهای میکرونی درون شیشه می‌باشد.


ساخت موجبر

هدف از این پروژه ایجاد موجبر در داخل زیر ماده شیشه ای از طریق تابش پالسهای فوق کوتاه می‌باشد. شکل ۱ چیدمان آزمایشگاهی مرتبط با ساخت موجبر در آزمایشگاه لیزرهای پالس کوتاه را نشان می‌دهد. منبع لیزری مورد استفاده لیزر Nd:Yag مدلاک با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر و پهنای پالس ۱۰ پیکوثانیه با نرخ تکرار تا ۱ مگا هرتز و توان میانگین ۲۰ وات و نمونه شیشه‌ای مورد نظر، شیشه بورسیلیکات BK7 با پولیش در همه سطوح می‌باشد. پرتوی لیزر به دو آینه کاملاً بازتابنده در طول موج لیزر برخورد کرده و پس از عبور از پهن کننده قطر با استفاده از میکروسکوپ شیئی ۱۶X در زیر سطح BK7 کانونی می‌شود. نمونه شیشه ای مذکور بر روی استیج خطی موتوری قرار داده شده است. جهت ایجاد موجبر محل کانون لیزر از سطح به داخل شیشه منتقل می‌گردد. با جابه جایی نمونه در جهت عمود بر راستای انتشار پرتوی لیزر (روش عرضی) با سرعت ثابت و به ازای چگالی انرژی های مختلف ۱۰ آزمایش درون نمونه انجام گردید. پارامترهای آزمایشگاهی مختلفی که به منظور بررسی فرآیند ساخت موجبر تغییر داده شد در جدول شماره ۱ آورده شده است. شایان ذکر است که با تغییر فاکتور توان، انرژی خروجی از لیزر تغییر می‌کند.

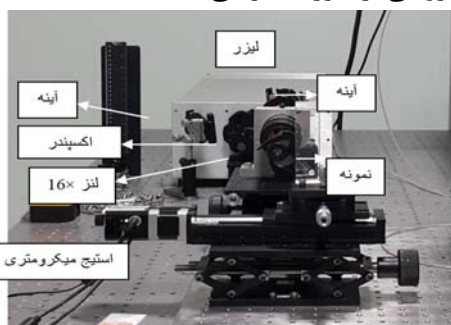

شکل ۱- چیدمان ساخت موجبر لیزری

به منظور بررسی کیفیت موجبرها، از چیدمان شکل ۴ استفاده شده است.

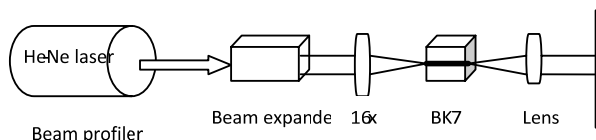

شکل ۴- چیدمان بررسی ساخت/کیفیت موجبر.

پرتو تولید شده توسط لیزر هلیوم-نئون ۶۳۲,۸ نانومتر به داخل پهن کننده پرتو، نوری تابیده می شود. پهن کننده پرتو، قطر پرتو را ۲ الی ۳ برابر افزایش می دهد. سپس پرتو نور وارد یک میکروسکوپ شی با بزرگنمایی ۱۶ برابر می شود و قطر پرتو کاهش می یابد. سپس پرتو نوری که قطرش ۱۶ برابر کاهش یافته است وارد میکروکانالی می شود که مطابق توضیحات داده شده در BK7 ایجاد کرده ایم. سپس از لنز خروجی بیم پروفایلر لیزری یا صفحه ای که از داخل آن شکل پرتو را مشاهده می کنیم، می توانیم آن را ثبت کنیم.

در حالتی که موجبر به شکل کامل ایجاد نشده باشد در صورت عبور پرتوی لیزر هلیوم نئون از درون موجبر ایجاد شده در حجم شیشه ای مقداری از انرژی پرتوی لیزر از مکانهای گسسته تغییر ساختار یافته، پراکنده شده و در تصویر میدان دور شدت در مرکز کاهش یافته و شکل منظمی قابل مشاهده نمی باشد (شکل ۵).




شکل ۵: الگوی میدان دور به دست آمده از موجبر غیرصحیح


جدول ۱- آزمایشات مختلف انجام شده به منظور بررسی ساخت موجبر

ردیف	فاکتور توان	نرخ تکرار (KHz)
1	500	100
2	200	100
3	300	100
4	100	100
5	100	500
6	200	500
7	300	500
8	300	10
9	200	10
10	100	10

در این آزمایشها انرژی لیزر و نرخ تکرار آن تغییر داده شده است تا بهترین پارامترهای لیزری جهت ایجاد موجبر کامل بدست آید. شکل های (۲ و ۳) دو نمونه ساخته شده موجبر در انرژی های مختلف و در نرخ تکرار یکسان را نشان میدهد.

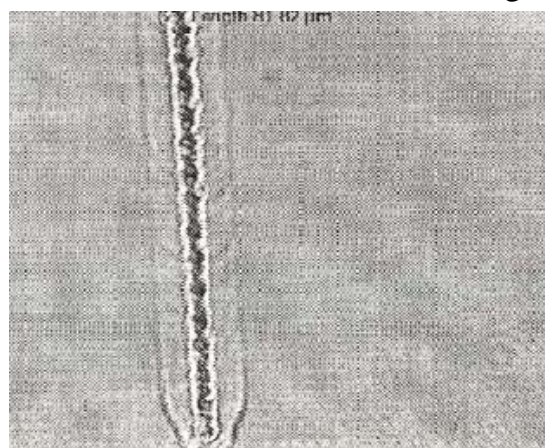

شکل ۲- موجبر شماره ۱: سرعت حرکت نمونه ثابت و برابر ۱mm در ثانیه ۱۰۰ کیلوهرتز و ۵۰ میکروژول

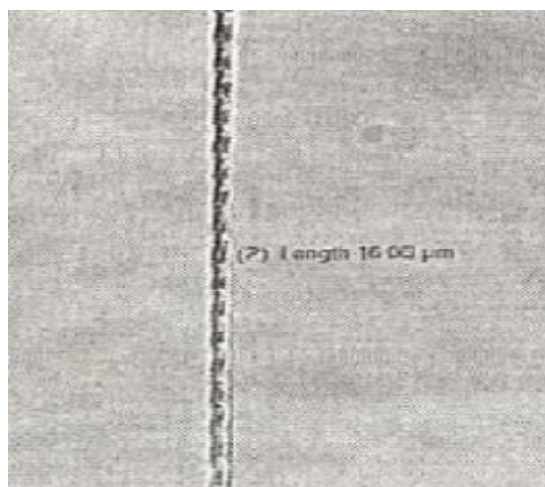

شکل ۳- موجبر شماره ۲: موجبر شماره ۱: سرعت حرکت نمونه ثابت و برابر ۱mm در ثانیه ۱۰۰ کیلوهرتز و ۲۰ میکروژول

شکست در این محدوده، حدود 0.003 اندازه گیری شد. این موجبرهای کامل در انرژی بین 20 تا 30 میکروژول و نرخ تکرار 100 کیلو هرتز تشکیل شده‌اند.

نتیجه‌گیری


در این پژوهش نمونه‌های موجبر در مقیاس میکرومتری در حجم شیشه بوروسیلیکات BK7 با استفاده از منبع لیزری Nd:Yag مدلاک با طول موج 1064 نانومتر و پهنای پالس 10 پیکوثانیه با نرخ تکرار تا 1 مگا هرتز و توان میانگین 20 وات ساخته شد. مشخص شد که انرژی لیزر باید در محدوده 20 تا 30 میکروژول در نرخ تکرار 100 کیلو هرتز استفاده شود تا موجبری کامل با ساختار پیوسته و بدون شکست ایجاد گردد. در انرژیهای زیر 20 میکروژول ما تغییر قابل ملاحظه‌ای در ضریب شکست مشاهده نکردیم و در انرژی‌های بالاتر از 30 میکروژول ساختار شیشه دچار شکست و تخریب گردید.

مرجع‌ها

- [1] گودرزی، رضا، بررسی خواص نوری و ساختاری مواد پس از اندرکنش با پالسهای لیزری فوق کوتاه، رساله دکتری (۱۳۹۷).
- [2] W. Koeshner, Solid state laser engineering, Sixed revised & updated edition.
- [3] R. W. Boyd, Nonlinear optics, second edition.
- [4] I. Alexeev, K. Cvecek, J. Genser, M. Schmidt, "Direct waveguide writing with high energy high repetition rate picoseconds laser pulses", Physics Procedia 39, 621-627, 2012.
- [5] J. W. Chan, T.R. Huser, S.H. Risbud, D.M. Krol, "Waveguide Fabrication In Fused Silica Using Tightly Focused Femtosecond Laser Pulses", Photonics West, UCRL-JC-142760, 2002.
- [6] J. W. Chan, T. Huser, S. Risbud, D. M. Krol, "Structural changes in fused silica after exposure to focused femtosecond laser pulses", OPTICS LETTERS, 26(21), 2001.
- [7] D. Homoelle, S. Wielandy, and Alexander L. Gaeta "Infrared photosensitivity in silica glasses exposed to femtosecond laser pulses", OPTICS LETTERS, 24(18), 1999.

اما در صورت عبور پرتوی نور از داخل موجبر کامل، پرتو نور پس از عبور از موجبر همگرا می‌شود و لکه روشن در مرکز و حلقه‌های تداخلی منظم اطراف آن، قابل مشاهده است.

تصویر بیم پروفیلر برای عبور نور از یک موجبر کامل در شکل شماره ۶ آورده شده است.

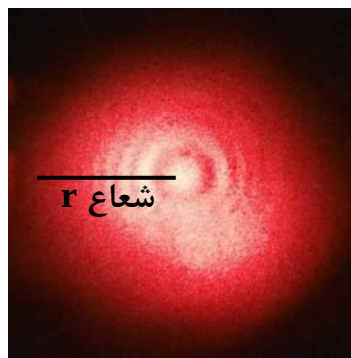

شکل ۶: الگوی میدان دور به شکل حاشیه‌های گرد بر روی صفحه‌ی بیم پروفایلر

D فاصله بین صفحه خروجی موجبر و صفحه‌ای که حاشیه روی آن دیده می‌شد و شعاع (r)، فاصله از مرکز حلقه تا جایی که حاشیه‌ها محو می‌شوند، ثبت شد.

برای محاسبه نسبت $\frac{r}{D}$ برای هر موجبر، چهار خوانش برای فاصله‌های مختلف موجبر نسبت به صفحه انجام گرفت

مقدار متوسط $\frac{r}{D}$ برآورد دیافراگم عددی (NA) موجبر را ممکن می‌سازد:

$$NA = \sqrt{2n\Delta n} \quad (1)$$

$$NA = \sin\left(\arctan\left(\frac{r}{D}\right)\right) \quad (2)$$

n ضریب شکست ماده اصلی (برای BK7 برابر است با 1.5)؛ Δn تغییر ضریب شکست در هسته‌ی موجبر است که می‌توان از طریق آزمایش‌ها آن را اندازه‌گیری کرد مقادیر NA برای موجبرهای کامل تولید شده در این پژوهش در محدوده‌ی 0.09 قرار دارد و تغییر ضریب